



## 試験成績証明書

依頼者名 株式会社 葛西 殿  
品名 クインエースナイロン糸 (5番手、8番手、20番手、30番手) 4点  
品番 QN050130  
試験項目 引掛強さ、引張強度、正量織度

2023年1月30日提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

2023年2月13日

一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター  
大阪試験センター 担当 平井



### 記


#### ○試験結果

試験項目 \ 試料	No.1 5番手	No.2 8番手	No.3 20番手	No.4 30番手
引掛強さ(N){gf}	135.510 {13813}	97.450 {9934}	72.240 {7364}	48.050 {4898}
引張強度(N/tex){g/D}	0.50 {5.68}	0.50 {5.63}	0.51 {5.76}	0.55 {6.26}
引張伸度(%)	41.3	36.4	38.9	32.9
正量織度(D)	1519.3	1051.8	766.3	458.8

#### ○試験方法

- ・引掛強さ : JIS L 1013 つかみ間隔 10cm 引張速度 20cm/min
- ・引張強度 : JIS L 1013 つかみ間隔 20cm 引張速度 20cm/min
- ・引張伸度 : JIS L 1013
- ・正量織度 : JIS L 1013

#### ○提出試料

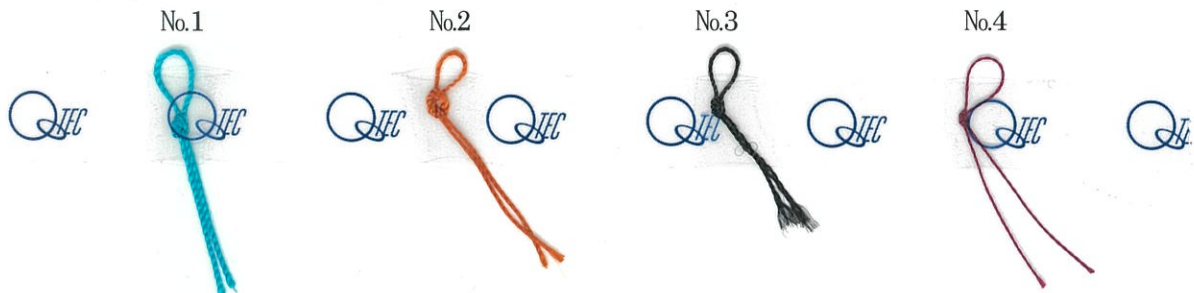

- \* この証明書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。
- \* 本証明書の全部又は一部の無断転用を固くお断りします。