



試験成績証明書

依頼者名 株式会社 葛西 殿
品 名 クインエースポリエステル糸
(0番手、1番手、5番手、8番手、20番手、30番手) 6点
品 番 QP050130
試験項目 引掛強さ、引張強度、正量織度
2023年1月30日提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

2023年2月22日
一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター
大阪試験センター 担当 平井



記


○試験結果

試料 試験項目	No.1 0番手	No.2 1番手	No.3 5番手	No.4 8番手	No.5 20番手	No.6 30番手
引掛強さ (N){gf}	309 {31504}	245 {24927}	158 {16106}	92 {9377}	71 {7259}	53 {5375}
引張強度 (N/tex){g/D}	0.55 {6.20}	0.61 {6.93}	0.62 {6.99}	0.58 {6.58}	0.57 {6.43}	0.64 {7.30}
引張伸度 (%)	39.0	35.9	36.6	31.5	28.7	30.4
正量織度 (D)	3309.8	2489.4	1681.6	991.9	749.7	488.0

○試験方法

- ・引掛強さ : JIS L 1013 準用 つかみ間隔 10cm 引張速度 20cm/min
- ・引張強度 : JIS L 1013 つかみ間隔 20cm 引張速度 20cm/min
- ・引張伸度 : JIS L 1013
- ・正量織度 : JIS L 1013

○提出試料

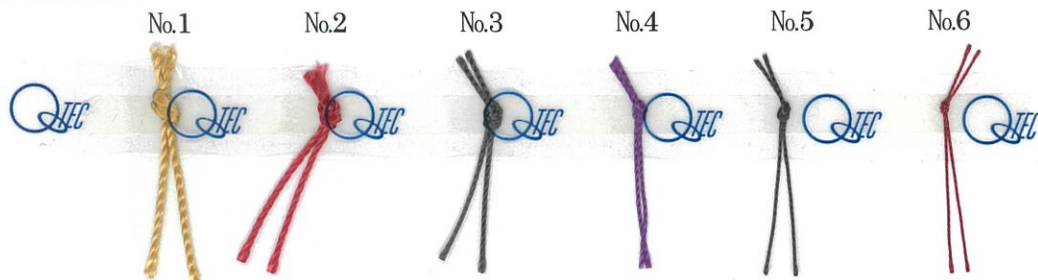

- * この証明書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。
- * 本証明書の全部又は一部の無断転用を固くお断りします。